




Mme Nathalie Escande
 REGAIN SAS
 Le Causse Espace d'entreprises
 FR-81100 CASTRES
 FRANKRIJK

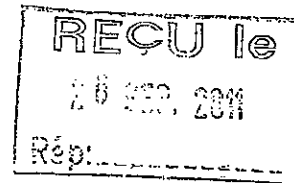

vos messages de
 2011-09-09

vos références
 e-mail

nos références
 CR/ 8607_2011

date
 2011-09-12

Rapport de certification

1. Description de l'article testé comme indiqué par le client:

qualité: maille piquée jauge 20
 masse: 245 g/m²
 composition: 40% Modacrylique.FR / 30% Tencel / 30% Lenzing FR

2. Essais exécutés:

essais de la EN ISO 14116 :2008	exigences	résultat
propagation de flamme avant lavage	au moins indice 1	Indice 3
propagation de flamme après lavage 5x(☑+☒) ISO6330	au moins indice 1	Indice 3
propagation de flamme après lavage 50x(☑+☒) ISO6330	au moins indice 1	Indice 3
résistance à l'éclatement avant lavage	au moins kPa	580 kPa
résistance à l'éclatement après lavage 5x(☑+☒) ISO6330	au moins kPa	545 kPa
résistance à l'éclatement après lavage 50x(☑+☒) ISO6330	au moins kPa	505 kPa

Ce rapport comprend 2 pages et ne peut être reproduit que dans son intégralité. Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.

Centexbel est agréé par l'arrêté du ministère de l'emploi et du travail AV/OA235/ST, du 25/5/94 et identifié par la Commission Européenne sous le numéro 0493.

CENTEXBEL GENT
 Technologiepark 7
 BE-9052 Zwijnaarde (Gent)
 Tél. +32 9 220 41 51
 Fax +32 9 220 49 55
 e-mail gent@centexbel.be

CENTEXBEL BRUXELLES
 Rue Montoyer 24-B2
 BE-1000 Bruxelles
 Tél. +32 2 287 08 30
 Fax +32 2 230 68 15
 e-mail brussel@centexbel.be

CENTEXBEL VERVIERS
 Avenue du Parc 38
 BE-4650 Herve (Chaineux)
 Tél. +32 87 32 24 30
 Fax +32 87 34 05 18
 e-mail chaineux@centexbel.be

TVA BE 0459 218 289 - Cpte. n° 210-0123456789 e IBAN BE44 2100 4729 6545



destinataire
REGAIN SAS

nos réf.
CR/ 8607_2011

date
2011-09-12

numéro de page
2

Les résultats détaillés sont à retrouver dans:
Centexbel Rapport d'analyse 81515 du 2011-09-09
Centexbel Rapport d'analyse 81515/B du 2011-09-09

3. Conclusion:

Le matériau testé **maille piquée jauge 20** satisfait aux exigences de la norme pour les tests performés de l'

EN ISO 14116 : 2008
indice 3/5H/40
indice 3/50H/40

Les vêtements mêmes doivent encore subir un examen CE de type par un laboratoire notifié.

Hilde Rubben
Par ordre d'Inge De Witte
Certification Manager